

RAPPORTO DI PROVA

372214 / 1

Revisione: 0
Ricevimento campione: 07/05/24
Esecuzione prova: 12/06/24
Emissione documento: 14/06/24

Denominaz.campione: 2 strati verniciato acrilico con gofrato


TRIVENETA PARCHETTI S.N.C.
VIA TRIESTE 27
31016 CORDIGNANO (TV)
ITALIA

Determinazione del coefficiente d'attrito per pavimenti - Metodo B.C.R.A

Campionamento: Eseguito dal richiedente
Tipo di campione esaminato: n. 10 doghe aventi dimensioni ~ 695 mm x 150 mm x sp. 10 mm
Apparecchiatura utilizzata: Tortus 3
Elemento scivolante in gomma: Shore A 95
Elemento scivolante in cuoio: Non è stata effettuata l'identificazione analitica del cuoio utilizzato.
Lunghezza di prova: 300 mm
Condizioni di prova: 20 ± 5°C
Grana carta abrasiva: Piedino in cuoio (100); piedino in gomma (400)
Campo di misura: Vedere allegati
Liquido ed agente bagnante utilizzati: Acqua demineralizzata + 0,03% in peso di Sodio Laurilsolfato.

Risultati della prova:

Elemento scivolante	Direzione di prova	Coefficiente d'attrito medio μ
Cuoio su superficie asciutta	A	0,41
	B (ort. ad A)	0,42
Gomma su superficie bagnata	A	0,67
	B (ort. ad A)	0,71



Note: Prima dell'esecuzione della prova la superficie del campione è stata pulita con un panno di carta asciutto.

Allegati: Grafici relativi alle analisi eseguite e foto.

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Paolo Tirelli.

Il vice direttore
Dott. Paolo Tirelli

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA **372214 / 1 rev. 0**
Emissione documento: 14/06/24
Denominaz.campione: 2 strati verniciato acrilico con goffrato



- Campione analizzato e direzioni di prova -




*Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Paolo Tirelli.*

*Il vice direttore
Dott. Paolo Tirelli*


ALLEGATO: Protocollo 372214/1

Cuoio su superficie ASCIUTTA

Direzione di prova: Longitudinale (A)

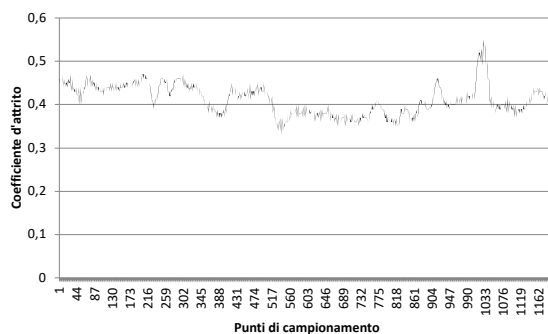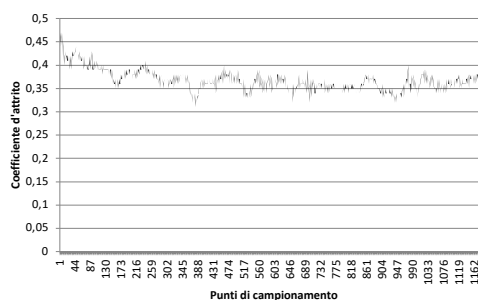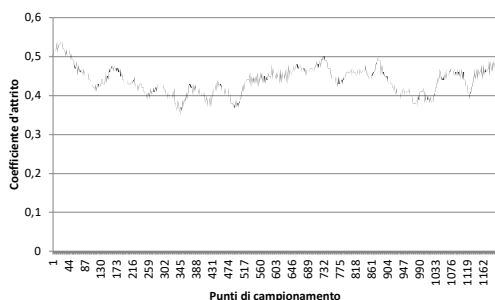




Direzione di prova: Trasversale (B)

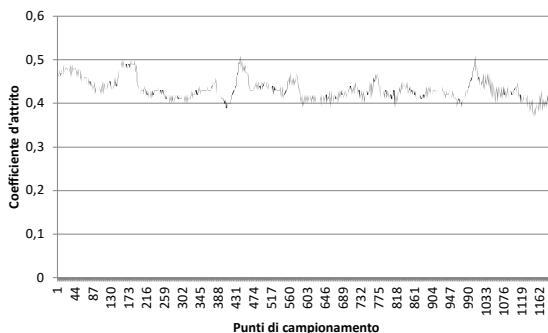

ALLEGATO: Protocollo 372214/1

Gomma su superficie BAGNATA

Direzione di prova: Longitudinale (A)

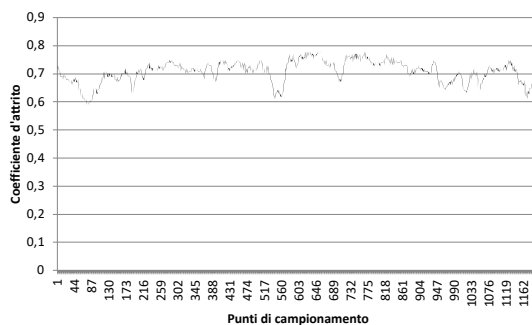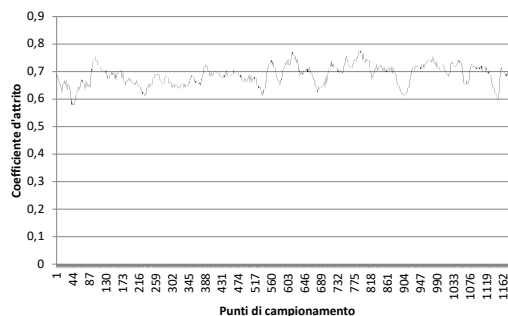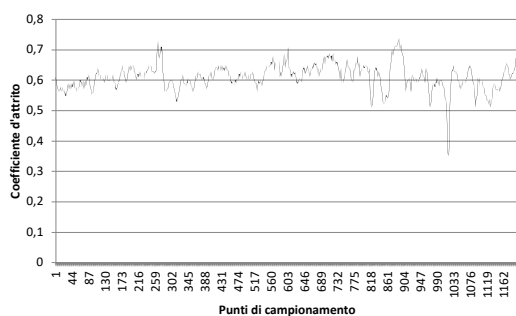

Direzione di prova: Trasversale (B)

